

## VERARBEITUNGSHINWEISE

**WIC PA66 ist ein teilkristalliner Thermoplast, verstärkt mit Carbon-Fasern.**


### VORBEHANDLUNG

Polyamid 66 ist ein hygroskopisches Polymer. Aufgrund externer Einflüsse wie Klima oder Lagerung könnte Feuchte in die Granulatkörner gelangen. Dann wird, abhängig vom Feuchtegehalt, ein Vortrocknen notwendig. Eine Lagerung bei Umgebungstemperatur vor der Verarbeitung minimiert das Kondensationsrisiko.

### VERARBEITUNG

WIC PA66 kann auf allen Standard Spritzgießmaschinen verarbeitet werden. Aufgrund der Füllung mit Carbonfasern werden Verschleiß geschützte Plastifizier-Aggregate empfohlen.

Bei der Saugförderung von Carbon-Compounds kann Abrieb in Form von Kunststoffpartikeln, welche CF-Fasern beinhalten entstehen. Dieser Abrieb/Staub ist aufgrund der CF-Fasern elektrisch leitfähig. Die Förderluft sollte nicht ungefiltert in den Raum entweichen. Es sind spezielle Förderluftfilter zu verwenden, welche 1x pro Woche bzw. nach Verschmutzungsanfälligkeit getauscht werden sollten. Falls Glasrohrbögen in den Förderrohrleitungen verwendet werden sind diese zu erden.

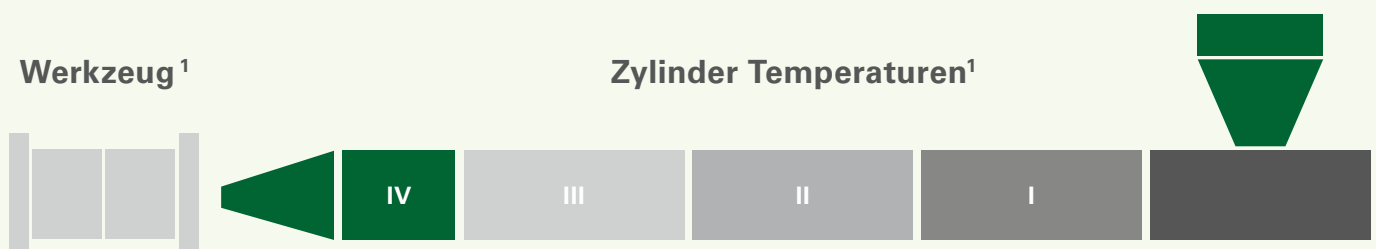

### PA66 gefüllt

Temperaturen in Grad Celsius (°C)

80 – 120

280 – 300

270 – 290

240 – 270

230 – 250

70 – 90

<sup>1</sup> Orientierungswerte. Das Standard Anfahrprofil kann den Mittelwerten entsprechen.

Einheit		Bemerkungen	
<b>Eigenschaften</b>			
Polymer Abkürzung		PA66	
Dichte (ISO 1183)	g/cm <sup>3</sup>	1,17 – 1,33 (siehe Technisches Datenblatt)	
<b>Spritzgießmaschine</b>			
Schneckenweg	Dosierweg zwischen 1 x D und 3 x D		
Schneckenart	Drei-Zonen-Schnecke mit L/D-Verhältnis 18:1 bis 22:1		
Düsentyp	Offen oder Verschluss möglich		
Trichtertyp	Standard		
<b>Vorbehandlung</b>			
Lagerung	Trocken, lichtgeschützt		
Trockner	Trockenluft		
Trocknungstemperatur <sup>2</sup>	°C	80	
Trocknungszeit <sup>2</sup>	h	2 – 8	
Zulässiger Feuchtegehalt		Max.	Optimum
	%	0,12	0,08
<b>Verarbeitungsbedingungen</b>			
Massetemperatur	°C	280 – 300	
Werkzeugtemperatur	°C	80 – 120	
Kühlmittel	Wasser		
Kühlmitteldurchsatz	Eine turbulente Strömung ist zu erreichen		
Schneckenumfangsgeschwindigkeit	mm/s	< 300, z.B. eine Schneckendrehzahl von 40 rpm bei einem Schneckendurchmesser von 50 mm	
Staudruck (spezifisch)	bar	50 – 150	
Verweilzeit	min	< 5	
Spritzgeschwindigkeit	Profil für konstante Fließfront		
<b>Schwindung<sup>3</sup></b>			
Schwindungswerte (ISO 294-4)	%	Längs	Quer
		0,1 – 0,2 (je nach Faseranteil)	

<sup>2</sup> Abhängig vom anfänglichen Feuchtegehalt.

<sup>3</sup> Die Schwindung wird beeinflusst durch die Teilegeometrie, die Wandstärke des Spritzlings, die Lage und Größe des Anschnitts sowie die Verarbeitungsparameter.

## HEAD OFFICE

WIPAG Deutschland GmbH  
 Nördliche Grünauer Straße 31  
 86633 Neuburg an der Donau  
 Tel.: +49 8431 4336-0  
 info@wipag.de · www.wipag.de

Sämtliche Informationen über chemische und physikalische Eigenschaften unserer Produkte sowie die anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche geben wir nach bestem Wissen. Sie befreien den Käufer nicht von eigenen Untersuchungen und Prüfungen, um die konkrete Eignung der Produkte für den beabsichtigten Einsatz festzustellen. Allein der Käufer ist für die Eignung der Produkte für eine bestimmte Anwendung, ihre Verwendung und Verarbeitung verantwortlich und hat dabei die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften zu beachten.

Es wird weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Empfehlung oder Zusicherung im Hinblick auf die Eignung des Produkts für eine bestimmte Anwendung – z.B. sicherheitskritische Bauteile bzw. Systeme – gegeben.